



HAL
open science

Validation du dépoussiérage des papiers moisissés

Tony Basset, Laure Simeone

► **To cite this version:**

Tony Basset, Laure Simeone. Validation du dépoussiérage des papiers moisissés. *Actualités de la conservation*, 2007, 26, pp.6-8. hal-04346202

HAL Id: hal-04346202

<https://bnf.hal.science/hal-04346202>

Submitted on 15 Dec 2023

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Validation du dépoussiérage des papiers moisiss

in *Actualités de la conservation*, n° 26, janvier-décembre 2007

Le développement des micro-organismes sur les ouvrages entraîne une détérioration des matériaux qui les constituent comme la cellulose et le collagène. En conséquence, lors d'une infestation, il est impératif de réagir le plus vite possible en préconisant un traitement des collections mais aussi en agissant sur les causes ayant favorisé le développement de ces micro-organismes. Selon les pays, les techniques recommandées sont différentes, par exemple en France l'usage de l'oxyde d'éthylène est autorisé alors qu'il est interdit dans certains pays qui privilégient des techniques alternatives tel le dépoussiérage des surfaces moisiss.

Le présent article fera état d'une étude réalisée sur un support organique : le papier est contaminé puis dépoussiéré après une période de séchage plus ou moins longue, 3 jours à 6 mois. Afin de suivre l'évolution de la contamination, les coupons dépoussiérés sont mis en culture ce qui permet de juger de l'efficacité du dépoussiérage. Ce procédé de décontamination manuel est comparé à un traitement chimique à l'oxyde d'éthylène suivi d'un dépoussiérage.

Protocole expérimental

Sélection des matériaux

Pour cette étude, il a été choisi de travailler sur le support papier. Afin de vérifier si l'ancienneté du matériel a une incidence sur le dépoussiérage, il a été décidé d'effectuer cette étude sur des matériaux neufs et anciens. Ainsi ont été utilisés un papier neuf (le papier Whatman) et un papier en fibres de coton prélevé sur un ouvrage de 1950.

Tous les tests ont été réalisés en parallèle avec deux espèces de moisissures différentes qui sont *Penicillium chrysogenum* et *Aspergillus niger*. Ces 2 espèces ont été choisies pour leur fréquence dans la contamination des livres.

Méthodologie

Préparation des coupons

Des lots de coupons d'une dimension de 3 cm x 3 cm ont été préparés dans chaque matériel. Afin de travailler sur des échantillons stériles tous les coupons ont été désinfectés à l'oxyde d'éthylène, technique qui est la moins délétère pour les matériaux. Cette désinfection a été réalisée dans un autoclave, en contact pendant 7h30 avec l'oxyde d'éthylène à une concentration de 650 mg/l.

Contamination des surfaces

Tous ces coupons ont été contaminés soit avec une solution de spores de *Penicillium chrysogenum* à 100 spores/ml, soit avec la solution de spores d'*Aspergillus niger* à 100 spores/ml. Afin de favoriser la germination des spores, les disques ont été disposés dans des boîtes de Petri contenant du MEA (Malt Extract Agar) et mis à incuber pendant 4 jours dans une étuve régulée à 25°C. Dans ces conditions, les moisissures se sont développées ; l'appareil végétatif, qui permet leur croissance et leur développement, est visible sur les supports. Passé ce délai, chaque échantillon a été retiré de la boîte de Petri puis remis dans une boîte de Petri vide, refermée uniquement par son couvercle et disposée dans une salle à 20°C et 50 % HR, afin de procéder au séchage naturel.


Dépoussiérage

Les coupons moisiss ont ensuite été dépoussiérés après une période de séchage différente, 3 jours, 1 mois, 2, 3 et 6 mois. Ce dépoussiérage a été effectué à l'aide d'un aspirateur à filtre absolu de norme HEPA (High efficiency particulate air Filter) de marque Nilfisk et la technique de dépoussiérage réalisée selon les recommandations des restaurateurs. L'efficacité du dépoussiérage est déterminée en comparant visuellement la contamination initiale à la deuxième remise en culture des échantillons suite au traitement. L'ampleur de cette contamination est évaluée grâce à une échelle de mesure établie :

- pas de germination : 0
- nombre d'Unité Formant Colonie (UFC) compris entre 1 et 10 : 1
- nombre d'UFC compris entre 11 et 20 : 2
- surface entièrement couverte de moisissures : 3

Afin de pouvoir comparer ce procédé avec un traitement de désinfection, pour chaque lot un échantillon est désinfecté à l'oxyde d'éthylène puis dépoussiéré (cf. tableau 1).

Tableau 1 : récapitulatif de la méthodologie

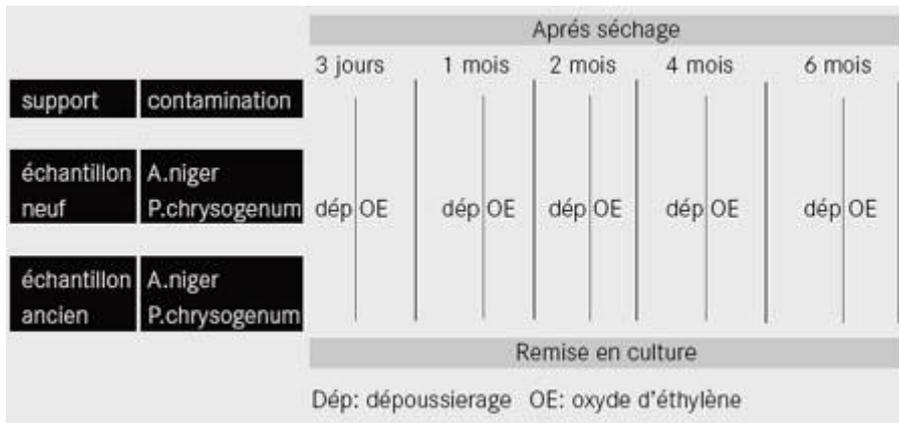

Par ailleurs, pour chaque lot dépoussiéré des témoins sont utilisés afin de réaliser deux types de photos : des photos numériques et des photos au microscope électronique à balayage (MEB) ce qui permet de voir l'état des surfaces après traitement.

Résultats

Résultat du dépoussiérage

D'un point de vue pratique le dépoussiérage n'est pas aisé sur des moisissures en développement car le corps de la moisissure est encore présent sur les supports. Ce mycélium constitué d'hyphe ramifié contient entre ses parois des substances liquides qui sont libérées par écrasement lors du dépoussiérage. Elles se propagent alors, collant les spores sur les surfaces ce qui freine fortement leur aspiration. Ce problème diminue avec la durée de séchage, ainsi après 1 mois minimum, le dépoussiérage commence à être plus facile et au-delà de 4 mois il est beaucoup plus aisé, car le mycélium a disparu suite à l'assèchement des spores.

D'un point de vue esthétique, le dépoussiérage sur des moisissures fraîches tache tous les supports (cliché 2), notamment le papier et le textile, en raison de l'écrasement des hyphes sur le support libérant ainsi un liquide coloré. Au contraire, plus le séchage est long et moins les surfaces sont tachées. Par ailleurs, le dépoussiérage des supports moisis par *Aspergillus niger* tache beaucoup plus que celui de *Penicillium chrysogenum*, cette différence est due aux pigments que produit cette espèce de moisissure.

Résultat des prises de vues

Ainsi, dans la première série de photos numériques, les moisissures en développement apparaissent filamenteuses, duveteuses, de plus elles sont humides au toucher (photo 1). Quant aux moisissures sèches,



Photo 1 :

Photographie numérique de surfaces moisies

A : Papier ancien témoin ; B : papier ancien contaminé J+7 ; C : papier ancien dépoussiéré

J+1 mois ; D : papier Whatman dépoussiéré

J+2 mois et remis en culture : E
Papier Whatman dépoussiéré
J+4 mois et remis en culture



Photo 2 :

Papier whatman contaminé et dépoussiéré



Photo 3 :

Surface du papier Whatman témoin

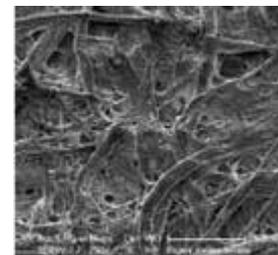


Photo 4 :

Surface du papier ancien témoin

expertise préalable permettant de vérifier, par des analyses microbiologiques, la viabilité des spores de moisissures et de préconiser le traitement curatif adéquat.

Tony Basset, BnF, laboratoire
Laure Simeone, BnF, laboratoire